


Maalausyhdistelmät – International Protective Coatings ISO 12944-5 : 2018

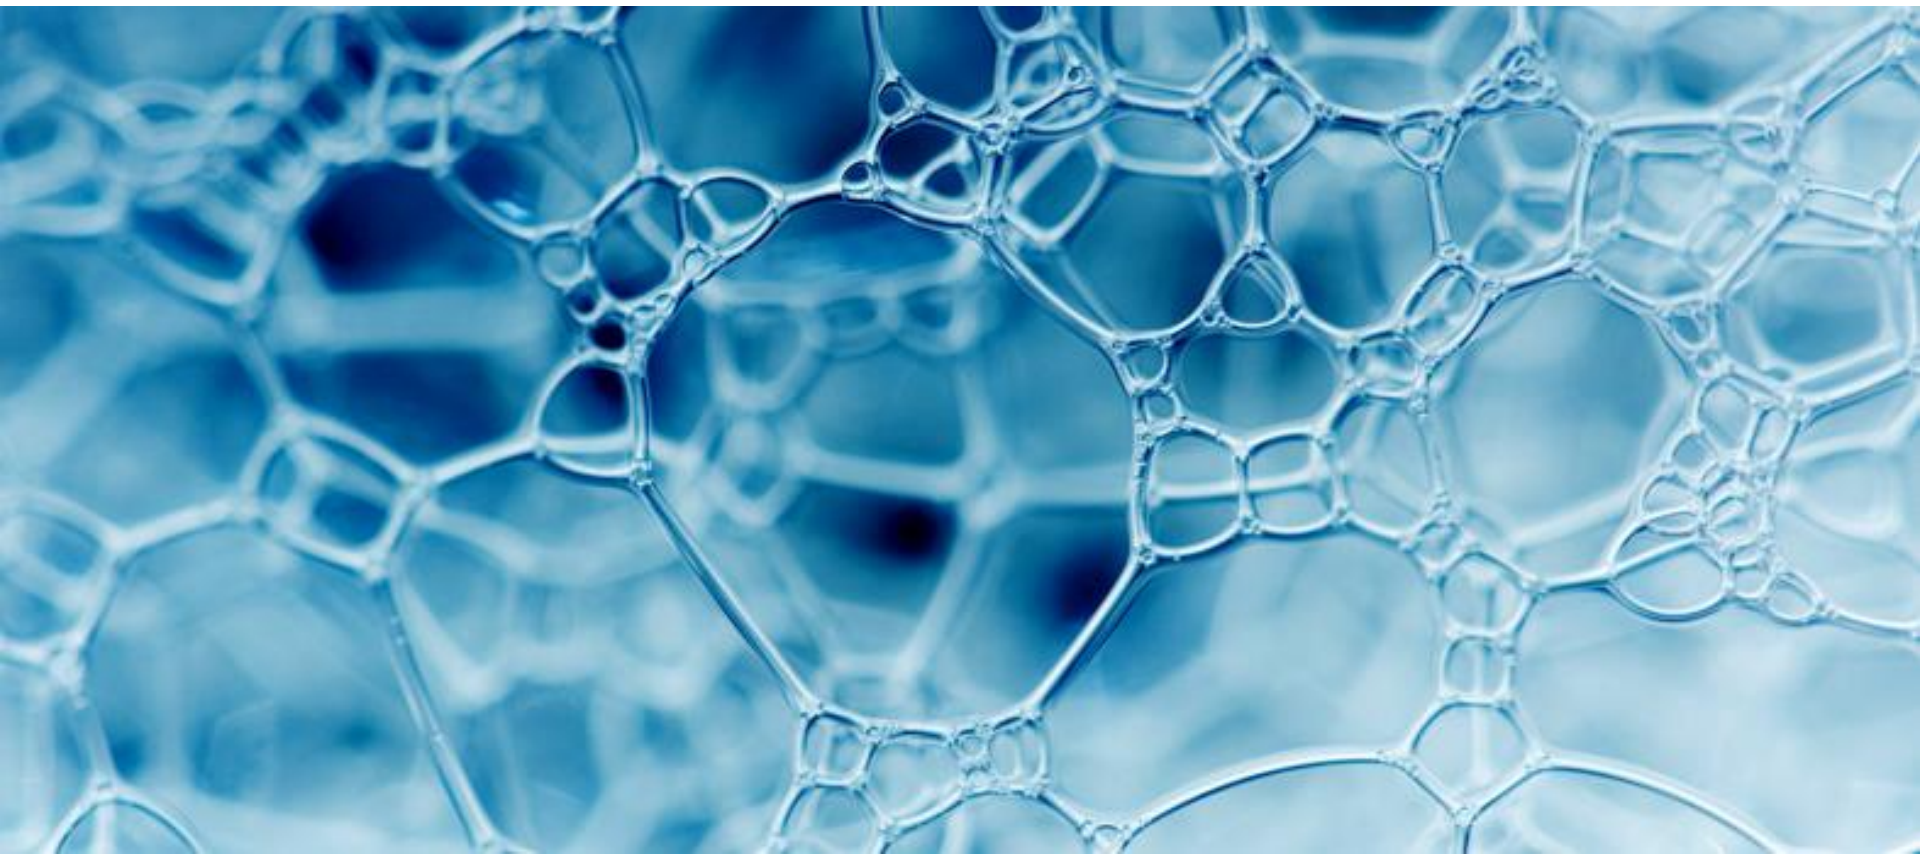

Rasitusluokka C2 ISO 12944-5 Mukaisesti

Maal.järj tunnus	Arvioitu Kestävyys	Esikäsittely ISO 8501	Sideaine	Tuotenimi	Dft µm	Kerrosten lkm	Huomaus
C2.01	Alhainen	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 645	40 40	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C2.02	Kohtalainen	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 645	60 40	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C2.03	Korkea	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 645	80 80	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C2.04	Hyvin Korkea	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 789	80 120	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C2.05	Korkea	Sa2½	EP PU	Intercure 200 Interthane 990	80 40	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
C2.06	Hyvin Korkea	Sa2½	EP PU	Intercure 200 Interthane 990	120 60	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
C2.07	Korkea	Sa2½	Zn(R)	Interzinc 52	60	1	2-komp sinkki epoksi
C2.08	Hyvin Korkea	Sa2½	Zn(R) PU	Interzinc 52 Interthane 990	80 80	2	2-komp sinkki epoksi 2-komp PU pintamaali

Rasitusluokka C3 ISO 12944-5 Mukaisesti

Maal.järj. tunnus	Arvioitu Kestävyys	Esikäsitte ly ISO 8501	Sideaine	Tuotenimi	Dft µm	Kerrosten lkm	Huomautus
C3.01	Alhainen	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 645	60 40	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C3.02	Kohtalainen	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 645	80 80	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C3.03	Korkea	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 645	80 120	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C3.04	Hyvin Korkea	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 789	80 180	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C3.05	Kohtalainen	Sa2½	EP PUR	Intercure 200 Interthane 990	80 40	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
C3.06	Korkea	Sa2½	EP PUR	Intercure 200 Interthane 990	120 60	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
C3.07	Hyvin Korkea	Sa2½	EP EP PUR	Intercure 200 Intercure 420 Interthane 990	80 100 60	3	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
C3.08	Kohtalainen	Sa2½	Zn(R)	Interzinc 52	60	1	2-komp sinkki epoksi
C3.09	Korkea	Sa2½	Zn(R) PUR	Interzinc 52 Interthane 990	80 80	2	2-komp sinkki epoksi 2-komp PU pintamaali
C3.10	Hyvin Korkea	Sa2½	Zn(R) EP PUR	Interzinc 52 Intercure 420 Interthane 990	60 80 60	3	2-komp sinkki epoksi 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali

Rasitusluokka C4 ISO 12944-5 Mukaisesti

AkzoNobel

Maal.Järj. .Tunnus	Arvioitu Kestävyys	Esikäsittely ISO 8501	Sideaine	Tuotenimi	Dft µm	Kerrosten lkm	Huomaus
C4.01	Alhainen	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 789	80 80	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C4.02	Kohtalainen	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 789	80 120	2	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaalui
C4.03	Korkea	Sa2½	AK	Interprime 306 Interlac 789	80 180	3	1-komp alkydi pohjamaali 1-komp alkydi pintamaali
C4.04	Alhainen	Sa2½	EP	Intergard 345	120	1	2-komp epoksi pohja/pintamaali
C4.05	Kohtalainen	Sa2½	EP PUR	Intercure 200 Interthane 990	120 60	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
C4.06	Korkea	Sa2½	EP EP PUR	Intercure 200 Intercure 420 Interthane 990	80 100 60	3	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
C4.07	Hyvin Korkea	Sa2½	EP EP PUR	Intercure 200 Intercure 420 Interthane 990	80 160 60	3	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
C4.08	Alhainen	Sa2½	Zn(R)	Interzink 52	60	2	2-komp sinkki epoksi
C4.09	Kohtalainen	Sa2½	Zn(R) PUR	Interzinc 52 Interthane 990	80 80	2	2-komp sinkki epoksi 2-komp PU pintamaali
C4.10	Korkea	Sa2½	Zn(R) EP PUR	Interzinc 52 Intercure 420 Interthane 990	60 80 60	3	2-komp sinkki epoksi 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
C4.11	Hyvin Korkea	Sa2½	Zn(R) EP PUR	Interzinc 52 Intercure 420 Interthane 990	60 140 60	3	2-komp sinkki epoksi 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali

Rasitusluokka C5 ISO 12944-5 Mukaisesti

Maal.järj. tunnus	Arvioitu Kestävyys	Esikäsittely ISO 8501	Sideaine	Tuotenimi	Dft µm	Kerrosten lkm	Huomautus
C5.01	Alhainen	Sa2½	EP PUR	Intercure 200 Interthane 990	100 80	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
C5.02	Kohtalainen	Sa2½	EP PUR	Intercure 200 Intercure 420 Interthane 990	80 100 60	3	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
C5.03	Korkea	Sa2½	EP EP PUR	Intercure 200 Intercure 420 Interthane 990	80 160 60	3	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
C5.04	Hyvin Korkea	Sa2½	EP EP EP PUR	Intercure 200 Intercure 420 Intercure 420 Interthane 990	80 110 110 60	4	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
C5.05	Alhainen	Sa2½	Zn(R)	Interzinc 52 Interthane 990	80 80	2	2-komp sinkki epoksi 2-komp PU pintamaali
C5.06	Kohtalainenl	Sa2½	Zn(R) EP PUR	Interzinc 52 Intercure 420 Interthane 990	60 80 60	3	2-komp sinkki epoksi 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
C5.07	Korkea	Sa2½	Zn(R) EP PUR	Interzinc 52 Intercure 420 Interthane 990	60 140 60	3	2-komp sinkki epoksi 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
C5.08	Hyvin Korkea	Sa2½	Zn(R) EP PUR	Interzinc 52 Intercure 420 Interthane 990	60 200 60	3	2-komp sinkki epoksi 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali

Rasitusluokka CX ISO 12944-9 mukaisesti **AkzoNobel**

Maal.järj. tunnus	Arvioitu Kestävyy s	Esikäsittely ISO 8501	Sideaine	Tuotenimi	Dft µm	Kerrosten lkm	Huomautus
CX Offshore	Korkea	Sa2½	EP PUR	Intershield 300 Intershield 300 Interthane 990	150 140 60	3	2-komp epoksi 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
CX Offshore	Korkea	Sa2½	Zn(R) EP PUR	Interzinc 52 Intercure 420 Interthane 990	60 160 60	3	2-komp sinkki epoksi 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
CX Roiske ja vuorovesialue	Korkea	Sa2½	Zn(R) EP EP	Interzinc 52 Interzone 954 Interzone 954	60 200 190	3	2-komp sinkki epoksi 2-komp epoksi 2-komp epoksi
CX Roiske ja vuorovesialue	Korkea	Sa2½	EP EP	Interzone 954GF Interzone 954GF	300 300	2	2-komp epoksi 2-komp epoksi
IM4	Korkea	Sa2½	EP EP	Interzone 954 Interzone 954	200 200	2	2-komp epoksi 2-komp epoksi

Rasitusluokat Im1, Im2 och Im3 ISO 12944-5 Mukaisesti

Maal.järj. tunnus	Arvioitu Kestävyys	Esikäsittely ISO 8501	Sideaine	Tuotenimi	Dft μm	Kerrosten lkm	Huomautus
I.01	Korkea	Sa2½	Zn(R) EP	Interzinc 52 Interzone 954	60 300	2	2-komp sinkkiepoksi 2-komp epoksi
I.02	Erittäin Korkea	Sa2½	Zn(R) EP	Interzinc 52 Interzone 954	60 440	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi
I.03	Korkea	Sa2½	EP	Intercure 420 Interzone 954	80 300	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi
I.04	Erittäin Korkea	Sa2½	EP EP	Intercure 420 Interzone 954	80 460	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi
I.05	Korkea	Sa2½	EP	Interzone 954	400	1	2-komp epoksi
I.06	Erittäin Korkea	Sa2½	EP EP	Interzone 954 Interzone 954	300 300	2	2-komp epoksi 2-komp epoksi

Maal.järj.tun nus	Arvioitu kestävyys	Esikäsitteily ISO 8501	Sideain e	Tuotenimi	Dft µm	Kerosten lkm	Huomautus
Sinkkipinnat C2 ympäristössä							
G2.01	Korkea	Pyyhkäisysuihkupuhdistus	EP	Intergard 345	80	1	2-komp epoksi
G2.02	Erittäin Korkea	Pyyhkäisysuihkupuhdistus	AY AY	Intercryl 525 Intercryl 525	80 80	2	1-komp akryyli 1-komp akryyli
G2.03	Erittäin Korkea	Pyyhkäisysuihkupuhdistus	EP PUR	Intergard 269 Interthane 990	40 80	3	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
Sinkkipinnat C3 ympäristössä							
G3.01	Kohtalainen	Pyyhkäisysuihkupuhdistus	EP	Intergard 345	80	1	2-komp epoksi
G3.02	Korkea	Pyyhkäisysuihkupuhdistus	EP PUR	Intergard 269 Interthane 990	40 80	2	2kompepoksipohjamaali 2-komp PU pintamaali
G3.03	Korkea	Pyyhkäisysuihkupuhdistus	AY AY	Intercryl 525 Intercryl 525	80 80	2	1-komp akryyli 1-komp akryyli
G3.04	Erittäin Korkea	Pyyhkäisysuihkupuhdistus	EP PUR	Intergard 269 Interthane 870	60 100	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
G3.05	Erittäin Korkea	Pyyhkäisysuihkupuhdistus	AY AY AY	Intercryl 525 Intercryl 525 Intercryl 700	80 80 60	3	1-komp akryyli 1-komp akryyli 1-komp akryyli

Kuumasinkittyjen pintojen maalaus ISO 12944-5 Mukaisesti

Maal järj tunnus	Kestävyys	Esikäsitteily ISO 8501	Sideaine	Tuotenimi	Dft µm	Kerrosten lkm	Huomautus
Sinkkipinnat C4 ympäristössä							
G4.01	Matala	Pyyhkäisysuihku puhdistus	EP	Intergard 345	80	1	2-komp epoksi
G4.02	Kohtalainen	Pyyhkäisysuihku puhdistus	EP PUR	Intergard 269 Interthane 990	40 80	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
G4.03	Kohtalainen	Pyyhkäisysuihku puhdistus	AY AY	Intercryl 525 Intercryl 525	80 80	2	1-komp akryyli 1-komp akryyli
G4.04	Korkea	Pyyhkäisysuihku puhdistus	EP PUR	Intergard 269 Interthane 870	60 100	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
G4.05	Korkea	Pyyhkäisysuihku puhdistus	AY AY AY	Intercryl 525 Intercryl 700 Intercryl 700	80 60 60	3	1-komp akryyli 1-komp akryyli 1-komp akryyli
G4.06	Erittäin Korkea	Pyyhkäisysuihku puhdistus	EP EP PUR	Intergard 269 Intercure 420 Interthane 990	60 80 60	3	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali

Kuumasinkittyjen pintojen maalaus ISO 12944-5 Mukaisesti

Maal järj tunnus	Kestävyys	Esikäsitteily ISO 8501	Sideaine	Tuotenimi	Dft µm	Kerrosten lkm	Huomautus
Sinkkipinnat C5 Ympäristössä							
G5.01	Matala	Pyyhkäisysuihku puhdistus	EP	Intergard 345	120	1	2-komp epoksi
G5.02	Matala	Pyyhkäisysuihku puhdistus	AY AY	Intercryl 525 Intercryl 525	80 80	2	1-komp akryyli 1-komp akryyli
G5.03	Kohtalainen	Pyyhkäisysuihku puhdistus	EP PUR	Intergard 269 Interthane 870	60 100	2	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp PU pintamaali
G5.04	Kohtalainen	Pyyhkäisysuihku puhdistus	AY AY AY	Intercryl 525 Intercryl 700 Intercryl 700	80 60 60	3	1-komp akryyli 1-komp akryyli 1-komp akryyli
G5.05	Korkea	Pyyhkäisysuihku puhdistus	EP EP PUR	Intergard 269 Intercure 420 Interthane 990	60 100 60	3	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali
G5.06	Erittäin Korkea	Pyyhkäisysuihku puhdistus	EP EP PUR	Intergard 269 Intercure 420 Interthane 990	60 160 60	3	2-komp epoksi pohjamaali 2-komp epoksi 2-komp PU pintamaali